

## 22 MM PARKETGULVE

Erhverv / Bolig / Sport

### PRODUKTBEKRIVELSE

Junckers 22 mm massive parketgulve leveres overfladebehandlet fra fabrikken, og er klar til at blive installeret i henhold til lægningsvejledningen, se C 1.0 og D 1.0.

Hvert gulvbræt er samlet af to rækker stave med en limet dobbelt svalehalesamling.

Hvert gulvbræt er forsynet med fer og not på alle fire sider.

### PRODUKT DATA OG TOLERANCER

#### Nominal bræddedimension:

Tykkelse: 21,8 mm ( $\pm 0,2$  mm)

Bredde: 129,0 mm ( $\pm 0,2$  mm)

Længde: 3700/1830/900 mm ( $\pm 1,0$  mm)

Stav længder: 623,5 og 467,0 mm.

#### Tørremetode, stav:

Ahorn og Bøg i alle varianter er pressetørret.

Eg og Ask i alle varianter er kammertørret.

#### Fugtindhold:

Bøg, Eg, Ahorn og Ask (alle varianter undtagen Moseeg) leveres med et gennemsnits fugtindhold på 8 % ( $\pm 2$  %).

Moseeg leveres med et gennemsnits fugtindhold på 9 % ( $\pm 2$  %).

#### Tolerancer:

Landingsafvigelse: Indtil 0,2 mm (lokalt dog indtil 0,3 mm).

Bræddeender er retvinklede indenfor  $\pm 0,3$  mm.


Fig. 1

### PRODUKTSORTIMENT BOLIG OG ERHVERV

Produkt	Sorteringer	Overflader	Produktvariant
Bøg Bøg Sylvaket Bøg Sylvared Ask Eg	Classic Harmony Variation	Ultramat lakeret Silkemat lakeret Olieret Ubehandlet	Skibsparket* Faset (Eg + Ask) Farver** Børstning**
Ask Nordic Bøg Nordic Eg Nordic	Classic Harmony Variation	Hvid-pigmenteret og Ultramat lakeret	Skibsparket* Børstning**
Moseeg	Harmony Variation	Ultramat lakeret Olieret Ubehandlet	Skibsparket* Børstning**
Ahorn	Classic Variation	Ultramat lakeret Silkemat lakeret Olieret Ubehandlet	Skibsparket*
Eg Pearl	Harmony	Metallic-pigmenteret og Ultramat lakeret	Skibsparket*

\*Se Fig. 2

\*\*Se muligheder i gældende produktprogram.

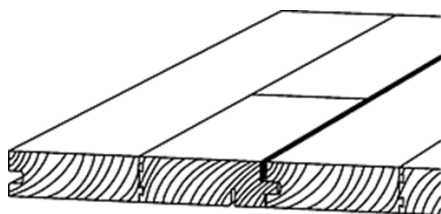

## SKIBSPARKET

Specialproduceret liste af opskummet pvc med lukkede celler til optagelse af bevægelser i trægulve. Listen måler 3x8 mm, og vil installeret give en 2 mm bred "skibs-fuge", som varierer hen over året i takt med ændringerne i den relative luftfugtighed.

Fig. 2

## PRODUKTSORTIMENT SPORT

Produkt	Sorteringer	Overflader
Bøg SylvaSport Bøg Sylvaket Ask	Champion Premium Club	Ultramat lakeret Silkemat lakeret Ubehandlet
Ahorn	Champion Club	Ultramat lakeret Silkemat lakeret Ubehandlet
Sylva Squash: Bøg Ahorn Ask	Champion	Silkemat lakeret Ubehandlet
Sylva Dance Bøg	Champion	Silkemat lakeret

## TEKNISKE EGENSKABER

### Hårdhed (vejledende værdier):

Eg (alle varianter): ca. 3,4 Brinell hårdhed

Ask (alle varianter): ca. 3,4 Brinell hårdhed

Ahorn: ca. 3,4 Brinell hårdhed

Bøg (alle varianter): ca. 3,7 Brinell hårdhed

### Friktion (vejledende værdier):

Fabrikslakeret: 0,4 (DIN 18032/2) og 85 (EN 14904)

Fabriksolieret: 0,4 (DIN 18032/2)

**Brandmodstand:** C<sub>fl</sub> – S<sub>1</sub> (DIN EN 13501-1)

**Varmeledningsevne:** Ca. 0,17 W/mK

**Varmemodstand:** Ca. 0,13 m<sup>2</sup> K/W

### Lysrefleksion (Refleksion af diffust lys):

Lakeret Bøg Classic: 48 %

Lakeret Bøg SylvaKet Classic: 22 %

### Elektrostatisk opladning (kV) Bøg:

Fabrikslakeret:

25 % RF = 3,5

50 % RF = 2,0

65 % RF = 1,0

Fabriksolieret:

25 % RF = 1,0

Olieret bøg er velegnet til computerrum. (DIN 54345/1-prEN 1815)

---

## OVERFLADEBEHANDLING

### Fabrikslakeret

Bøg, Bøg Sylvaket, Bøg Sylvared, Bøg SylvaSport, Ask, Ahorn og Eg:

Grundbehandling: Flere lag UV-hærdende grunder.

Topforsegling: To-komponent polyurethanlak, silkemat eller Ultramat.

Total laktykkelse: Min. 40 µ.

Ask Nordic, Eg Nordic og Bøg Nordic:

Grundbehandling: Hvidtonet bejdse.

Mellembehandling: UV-hærdende lak.

Topforsegling: Flere lag to-komponent polyurethan lak, Ultramat.

Total laktykkelse: Min. 40 µ.

Eg Pearl:

Grundbehandling: Laserende laksystem.

Mellembehandling: Flere lag UV-hærdende grunder.

Topforsegling: To-komponent polyurethan lak, Ultramat.

Total laktykkelse: Min. 40 µ.

---

### Manufacturer:

Junckers Industrier A/S  
www.junckers.com

Denmark: +45 70 80 30 00 / teknik@junckers.dk  
ExportDept.: +45 70 80 30 00 / export@junckers.dk

**Junckers Ltd.** +44 1376 534700 / tech@junckers.co.uk  
**Junckers Hardwood (USA)** +1 800 878-9663 / info@junckershardwood.com  
**Junckers France S.A.** +33 5 5944 8518 / commercial@junckers-france.fr  
**Junckers Iberica S.A.** +34 915 075 719 / info@junckers.es  
**Junckers S.r.l.** +39 348 4405255 / info@junckers.it  
**Junckers Parkett GmbH.** +49 0351-84387077 / info@junckers.de

**B 2.0**  
Dato: 2018-12-13  
Replacement of  
2018-10-11

#### Moseeg:

Forbehandling: NH<sub>3</sub> -behandles for at opnå den mørke farve.

Grundbehandling: Flere lag UV-hærdende grunder.

Topforsegling: To-komponent polyurethan lak, Ultramat.

Total laktykkelse: Min. 40 µ.

#### Fabriksolieret

Grundbehandling: Overflademætning baseret på ilt hærdende urethanolie.

Topforsegling: Ilt hærdende urethanolie.

Total olie forbrug: Svarende til fuld mætning af overfladen.

#### Ubehandlet:

Sidste afslibning med sandpapir korn 150.

#### Squash

Ubehandlet: Sidste afslibning med sandpapir korn 40.

Lakeret: Sidste afslibning med sandpapir korn 40 +1 lag silkemat to-komponent polyurethanlak.

#### Sylva Dance

Sidste afslibning med sandpapir korn 40 + 2 lag silkemat to-komponent polyurethanlak.

---

## INDPAKNING OG VÆGT

Indpakket i polyethylen.

#### Bundt / Længde / m<sup>2</sup>

8 brædder / 3700 mm / 3,82

4 brædder / 3700 mm / 1,91

8 brædder / 1830 mm / 1,89

I pakker med 8 brædder på 1830 mm må det ene bræt være erstattet af to kortere brædder på hver 900 mm.

#### Vægt kg/m<sup>2</sup>

Bøg (alle varianter): 16,2

Eg (alle varianter): 15,7

Ask (alle varianter): 15,2

Ahorn: 15,5